


Technisch informatieblad

StoLevell Uni

Minerale lijm- en wapeningsmortel

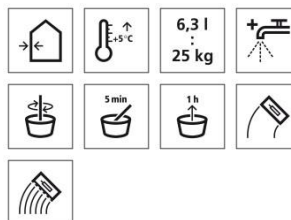

Kenmerk

Toepassing

- buiten en binnen
- voor alle minerale en nagenoeg alle organische ondergronden
- voor het verlijmen van isolatie-, en pleisterplaten op minerale en organische, niet elastische ondergronden
- voor het realiseren van dunne wapeningslagen en voor het overlagen van oude pleisterlagen
- als lijm- en wapeningmortel voor StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Vario

Eigenschappen

- zeer grote kleefkracht
- zeer goed weerbestendig
- zeer goed waterafwijzend
- zeer goed waterdampdoorlatend
- zeer goede hechting
- zeer goede verwerkingseigenschappen

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Mortelklasse	EN 998-1:2016	CS IV	
Mortelklasse	DIN V 18550	P II	
Vaste morteldichtheid	EN 1015-10	1,4 g/cm ³	
Buigtreksterkte (28 dagen)	EN 1015-11	2,9 N/mm ²	
Druksterkte (28 dagen)	EN 1015-11	7,4 N/mm ²	
E-module dynamisch (28 dagen)	TP BE-PCC	5800 N/mm ²	
Waterdampdiffusieweerstand μ		≤ 25	
Wateropname	ETAG 004	$\leq 0,5$ kg/m ²	
Wateropname (klasse)	EN 998-1	$c \leq 0,20$ kg/m ² *min ^{0,5}	W 2
Warmtegeleidbaarheid	EN 1745	$\leq 0,45$ W/(m*K) voor P=50%	Tabelwaarde
Warmtegeleidbaarheid	EN 1745	$\leq 0,49$ W/(m*K) voor P=90%	Tabelwaarde
Brandgedrag (klasse)	EN 13501-1	A2-s1, d0	Niet brandbaar
Opbrengst		780 L/t	

Technisch informatieblad

StoLevell Uni

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen De ondergrond moet vast, vlak, droog, draagkrachtig, alsook vet- en stofvrij zijn. Geschiktheid voor toepassing op de ondergrond moet per werf geëvalueerd worden.
Vochtige of niet geheel gebonden ondergronden kunnen leiden tot schade zoals bv. blaasvorming, of scheuren in de volgende lagen.

Vorbereidingen Aanwezige lagen worden getest op geschiktheid en draagkracht.
Niet draagkrachtige lagen verwijderen.
Eventueel moet de ondergrond gereinigd worden.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C
Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30 °C

Verwerkingstijd bij +20 °C: ca. 60 minuten

Mengverhouding 6,3 l water per 25 kg

Materiaalbereiding Water klaar zetten en mortel bijvoegen. Ca. 2 minuten mengen, daarna ca. 3 minuten laten rijpen en aansluitend nogmaals ca. 30 seconden namengen.

Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
	wapeningslaag StoTherm Vario / Mineral sierpleister	4,00 - 6,00	kg/m²
	wapeningslaag StoTherm Wood sierpleister	5,00 - 8,00	kg/m²
	wapeningslaag StoTherm Vario harde bekleding	6,50 - 8,50	kg/m²
	verlijming EPS sierpleister	4,50 - 6,00	kg/m²
	verlijming EPS harde bekleding	6,50 - 9,50	kg/m²
	verlijming van minerale wol- en houtvezel- isolatieplaten	6,00 - 7,00	kg/m²
	verlijming van StoCarrier Reno	4,50 - 5,00	kg/m²
	verlijming van Resol isolatieplaten	4,00 - 6,00	kg/m²
	egalisatielaag over plugkoppen/verdiepingen alsook fijne mortellaag	1,00 - 1,50	kg/m²
	per mm laagdikte	1,28	kg/m²
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.			

Applicatie Handmatig, machinaal

Technisch informatieblad

StoLevell Uni

Lijmen:

Het product handmatig met een roestvrij stalen spaan, of machinaal aanbrengen. De isolatieplaten moeten direct in de verse lijm mortel worden gedrukt / gelegd en worden aangedrukt.

Verlijmingsaandeel bij het aanbrengen van de lijm op de plaat:
Min. 40 % van de plaat in verlijmde toestand.

Bij gevelisolatiesystemen met harde bekleding geldt een minimaal lijmoppervlakaandeel van 60 % van de plaat in verlijmde toestand.

Wapenen:

Het product handmatig met een roestvrij stalen spaan, of machinaal opbrengen. Het weefsel, in het bovenste derde deel van de bewapening, in de nog vochtige mortel volledige inbedden. De weefseluiteinden moeten elkaar 10 cm overlappen. Bij de gevelopeningen (venster, deuren enz.) moet een diagonale wapening worden aangebracht.

Aanbevolen gemiddelde wapeningslaagdikte StoTherm Vario sierpleister: 3 - 5 mm.
De minimale wapeningslaagdikte StoTherm Vario met harde bekleding ligt bij 5 mm.
Aanbevolen gemiddelde wapeningslaagdikte StoTherm Mineral: 4 - 5 mm.
Bij StoTherm Wood ligt de gemiddelde wapeningslaagdikte op 5 - 7 mm.
De opgegeven waarde is een richtwaarde. Afhankelijk van de toepassing (hoeken, kozijnen enz.) kan de laagdikte evt. afwijken.

Elke machinale verwerking (mengen en/of pompen) is mogelijk. Het product kan met een standaard pleistermachine worden verspoten.

Drogen, uitharden, bewerkingstijd

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, wind en de relatieve luchtvochtigheid.
Bij ongunstige weersomstandigheden moeten in elk geval beschermende maatregelen worden genomen (bv. regenbescherming) op het pas bewerkte of nog te bewerken gevelvlak.

De uitharding duurt afhankelijk van de weersomstandigheden, ca 1 dag/mm laagdikte

Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: overwerkbaar na ca. 24 - 48 uur.

Reiniging van de gereedschappen

Direct na gebruik met water reinigen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Verdere aanbevelingen vindt u in de verwerkingsrichtlijnen.

Leveren

Kleur

Natuurlijk wit

Kleurbaar

Niet kleurbaar

Technisch informatieblad

StoLevell Uni

Verpakking	Zak																		
Opslag																			
Opslagcondities	Droog opslaan.																		
Opslagtermijn	Dit product is chromaatgereduceerd resp. chromaatarm. De beste kwaliteit in de originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd. Dit kan uit het chargenummer op de verpakking worden afgelezen. Verklaring van het chargenummer: cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek Voorbeeld: 6450013223 - opslagduur tot eind week 45 in 2026																		
Certificaten/toelatingen																			
	<table> <tr> <td>ATG 2191</td><td>StoTherm Classic®</td></tr> <tr> <td>ATG 2839</td><td>StoTherm Vario</td></tr> <tr> <td>ATG 2739</td><td>StoTherm Mineral</td></tr> <tr> <td>ATG 3069</td><td>StoTherm Vario met harde bekleding</td></tr> <tr> <td>ETA-08/0303</td><td>StoTherm Wood 1</td></tr> <tr> <td>ETA-09/0304</td><td>StoTherm Wood 2</td></tr> <tr> <td>ETA-09/0267</td><td>StoTherm Resol</td></tr> <tr> <td>ETA-17/0406</td><td>StoVentec R</td></tr> <tr> <td>Z-33.2-776</td><td>StoVentec met keramiek, natuursteen, glasmozaïek</td></tr> </table>	ATG 2191	StoTherm Classic®	ATG 2839	StoTherm Vario	ATG 2739	StoTherm Mineral	ATG 3069	StoTherm Vario met harde bekleding	ETA-08/0303	StoTherm Wood 1	ETA-09/0304	StoTherm Wood 2	ETA-09/0267	StoTherm Resol	ETA-17/0406	StoVentec R	Z-33.2-776	StoVentec met keramiek, natuursteen, glasmozaïek
ATG 2191	StoTherm Classic®																		
ATG 2839	StoTherm Vario																		
ATG 2739	StoTherm Mineral																		
ATG 3069	StoTherm Vario met harde bekleding																		
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1																		
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2																		
ETA-09/0267	StoTherm Resol																		
ETA-17/0406	StoVentec R																		
Z-33.2-776	StoVentec met keramiek, natuursteen, glasmozaïek																		
Markering																			
Productgroep	Lijm- en wapeningsmortel																		
Samenstelling	Conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen en volgens Nature Plus: wit cement, polymeerpoeder, kalkhydraat, minerale vulstoffen, minerale lichtgewicht toeslagstoffen, vezelvulstoffen, verdikkingsmiddel, hydrofoberingsmiddel																		
Veiligheid	Hou rekening met het veiligheidsblad Dit product is onderworpen aan identificatievoorschriften volgens de geldende EG-voorschriften. Veiligheidsinstructies verwijzen naar het gebruiksklare, onbewerkte product. De instructies van de fabrikant met betrekking tot de arbeidsbescherming tijdens de verwerkingsfase moeten absoluut worden opgevolgd. Buiten bereik van kinderen houden. Veroorzaakt ernstig oogletsel, huidirritaties. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gezichtsbescherming. Hoe langer vers product op de huid blijft zitten, des te groter is het risico op ernstige beschadiging van de huid. Kan de luchtwegen irriteren. Vermijd inademen van stof. Gebruik alleen buiten of in goed geventileerde ruimten. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Onmiddellijk een arts raadplegen.																		

Technisch informatieblad

StoLevell Uni

BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel zeep en water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verwijder verontreinigde kleding en was deze voor hergebruik.

BIJ INADEMEN: De persoon verse lucht laten inademen.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be